


CTCSZ/DIR001-1/0

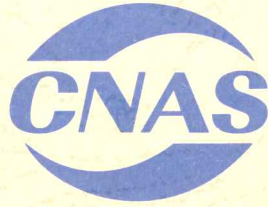

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

2015000351M

(2015)建材质监认字(06)号

No: 2016MG035

检 验 报 告

受检单位 广东三和化工科技有限公司

样品名称 TB995中性耐候结构密封胶

检验类别 委托

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检验检测专用章

检验检测专用章

二〇一六年八月三十一日

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

№:2016MG035

共2页第1页

样品名称	TB995中性耐候结构密封胶	规格类型	590mL B G、F 25HM
受检单位	广东三和化工科技有限公司	商 标	
生产单位	广东三和化工科技有限公司	检验类别	委托
委托方	广东三和化工科技有限公司	到样日期	2016-07-10
		制样日期	2016-07-15
委托方地址	/	原编号或 生产日期	20160707 16063003
样品状态	膏状物, 完好	样品数量	2支
检验依据	GB/T14683-2003 《硅酮建筑密封胶》		
检验项目	型式检验项目		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 密度结果为实测值, 其余所检项目符合GB/T14683-2003《硅酮建筑密封胶》标准规定的B G、F 25HM要求。以下空白</p> <div style="text-align: center;">   <p>检验单位章 检验检测专用章 检验检测专用章</p> <p>签发日期: 二〇一六年八月三十一日</p> </div>		
备注	应委托方要求, 按GB/T14683-2003标准检测。		

批准:



审核:



编报:

陈晓华

检验报告附页

样品名称：TB995中性耐候结构密封胶(B G、F 25HM)


检验结果

No: 2016MG035

共2页第2页

序号	项 目		标准规定	检验结果	单项评定
1	外观		细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮和凝胶	细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶	合格
2	密度，g/cm ³		规定值±0.1	1.4	/
3	下垂度 mm	垂直	≤3	0	合格
		水平	无变形	无变形	合格
4	表干时间，h		≤3	0.4	合格
5	挤出性，mL/min		≥80	388	合格
6	弹性恢复率，%		≥80	88	合格
7	拉伸模量 MPa	23℃	>0.4 或 >0.6	1.1	合格
		-20℃		/	
8	定伸粘结性		无破坏	无破坏	合格
9	紫外线辐照后粘结性		无破坏	无破坏	合格
10	冷拉—热压后粘结性		无破坏	无破坏	合格
11	浸水后定伸粘结性		无破坏	无破坏	合格
12	质量损失率，%		≤10	7	合格
备注	试验基材为：玻璃、阳极氧化铝板。				

主 检：



填写日期：2016-08-31